

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC10surf35/50(BB)b AQ


Designação comercial:

AC10surf35/50(BB)b AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000	100	100	100	100	100	100
12,500						
10,000	96	90	100	92	84	97
8,000						
6,300						
4,000	60	46	65	53	46	60
2,000	41	32	46	38	32	44
1,000						
0,500	18	18	29	18	14	22
0,250						
0,125	9	7	15			
0,063	5,9	5,0	10,0	6,0	4,0	8,0

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Agregados	
B1	Brita Basalto Nº1 RM (8/12,5mm)
B0,5	Brita Basalto Nº0,5 RM (4/6,3mm)
Pó	Pó Basalto RM (0/4mm)
Pó	Pó Calcário AQ (0/4mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,0
Dmax (mm)	10
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax5
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,6}

Curva Granulométrica Tipo

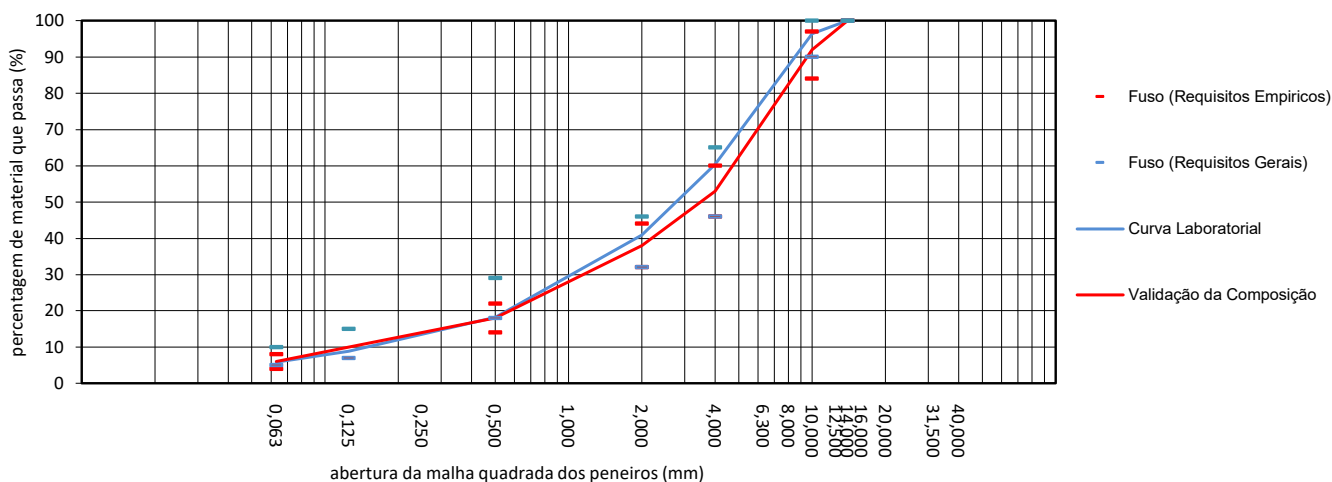

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 83	Revisão: 02	Data: 10/02/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------